42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Инв № 720
граф

Экз.№ 1

ПАСПОРТ

№ 515 ТГФ № Союзгеолфонд

Объект учета М-ние Талинское

Основные полезные ископаемые, применение андезитодацит (балластное сырье,наполнители асфальтобетонной смеси)

Степень промышленного освоения ПОДГОТОВКА К ОСВОЕНИЮ

Составил Цатурян Р.С.,геолог (фамилия,и.,о., должность) (подпись) 19 03 2001 г. (дата)

Проверил Кешабян В.Р., инженер-геолог (фамилия,и.,о., должность) (подпись) 20 03 2001 г. (дата)

Утвердил Габриелян Г., директор (фамилия,и.,о., должность) (подпись) 22 03 2001 г. (дата)

Организация ООО " Артин Лер", Арагацотнская область
(предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство))

МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия,и.,о.	Должность	Подпись	Дата
Республиканский геолфонд	Арутюнян Р.А.	начальник геолфонда		23.03.2001г

42

Б1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб I:I0000

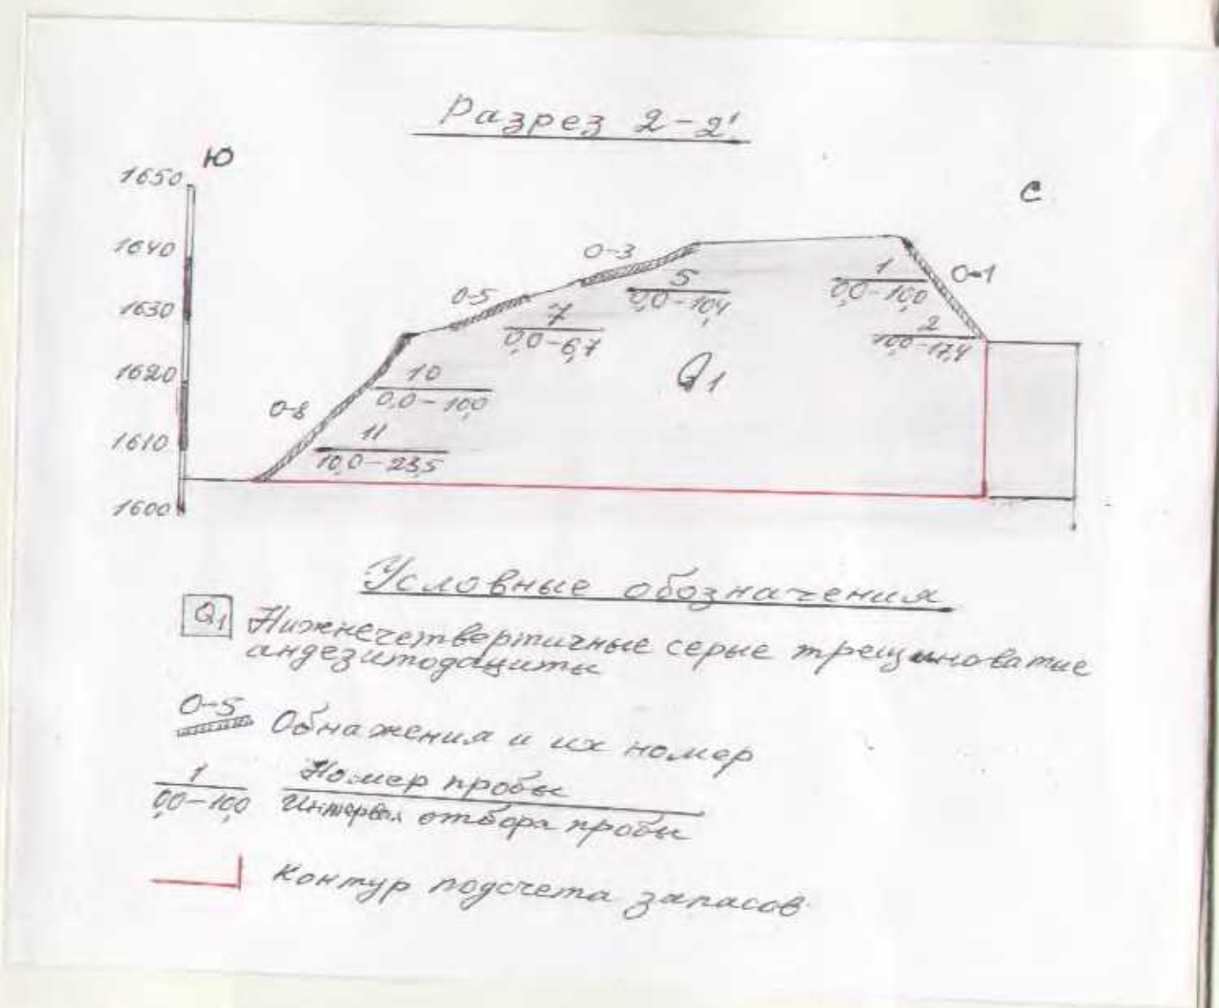

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта ТГФ	Номер паспорта Сокогосфонд	Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд (1)
01	02	03	04	05	06
6	515			2001	Республиканский

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид (Р)	Название	Синонимы названия
01	02	03
Месторождение	Талинское	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (пояс) месторождений
01	02
Ереванская зона	Арагацская

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
Министерство транспорта РА	ГЭАО "Талинское АТД"

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
	ООО "Артин Лер"

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армен.	Арагацотнская область		Талинский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН (7) Закавказский

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ М-БА 1:200 000: К-38-XXXП

009. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта град.	Сев.широта мин.	Вост.долгота град.	Вост.долгота мин.	Зап.долгота град.	Зап.долгота мин.
01	02	03	04	05	06
40	24	43	52		

010. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м от/до: 1600 / 1650

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл.и расст.от ближайш.ж.-д.станций,нас.пунктов,природных объектов,пути сообщ.,экон.освоенность и др.) Iкм.к С от г.Талин ,связь с ним по шоссе.Р-он экономически освоен,развиты сельское хозяйство и промышленность.обеспечен электроэнергией,разрабатывается ряд м-ний нерудного сырья.

012. ГОД ОТКРЫТИЯ 1960 013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели,организация,мет-ды и методы работ и др.обстоятельства открытия) м-ние открыто дорожно-строительным предприятием при прокладке асфальтированной шоссейной дорогой Ереван-Гюмри.

014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (вид,метод,масштаб,год проведения на площади объекта) Геологическая съемка М 1:200000 1957г.,М 1:50000 1972г. РЭ 1973, РГ 1983,РМ - 1983г.

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (вид,метод,масштаб,год проведения на площади объекта)

42 2

016. СТАДИИ, ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, СТЕПЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ

Стадии работ, степень промышленного освоения (Р)	Год начала	Год окончания	Поверхностные горные работы: канавы и траншеи, куб.м	Поверхностные горные работы: карьеры, куб.м	Поверхностные горные работы: шурфы и рассечки, м	Подземные горные работы, м: вертикальные	Подземные горные работы, м: горизонтальные	Подземные горные работы, м: всего	Бурение, м: колонковое	Бурение, м: ударное	Бурение, м: всего	Стоимость работ стадии, тыс.р
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Детальная разведка	2000	2001										1210 тыс. др.
разработка	2001											

017Т. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ (затраты на разведку единицы баланс.запасов руды и полезных ископаемых всего и по категориям и др.)

Затраты на разведку I куб.м.базальта 2.47 драм.

018Т. МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ (фактическая, рекомендуемая)

Развед.сеть состоит из двух отстоящих друг от друга на 60-100 м. разведочных линий ,протяженностью 140 и 220м.выполнена документация 9 обнажений,отобрано-14 проб для физ.мех испытаний.

019. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных – к более мелким)	Виды структур
01	02
Ереванское	структурная зона

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02
Арагацский	вулканич.массив

021Т. СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ (положение во вышележащей структуре, приуроченность к дислокациям, разрывам, контролирующие тела полез.ископ.)

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезн.ископ.)

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

вулканогенный

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ (Р)

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (10)

Период или эпоха	Век
01	02
четвертичный	нижнечетвертичный

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

0.8-1.0 млн.лет

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение (Р)	Период или эпоха (10)	Век (10)
01	02	03	04
андезитодацит	продуктивная	четвертичный	нижнечетвертичный

029Т. ОКОЛОРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД (вид,интенсивность, ширина ореола и др.)

030Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация,свита,комплекс,свита,толща, мощность,залегание,тектоника и др.)

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА (количество, названия, освоенность, количество продуктивных тел, запасы, форма и характер залег., мощн. зон и др.)

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ пп	Название (обозначение) тела или группы тел	Кол-во тел	Форма тела (Р)	Направления простирания от	Направления простирания до	Преобл. направл. падения
	01	02	03	04	05	06
1	андезитобазальтовый поток	I	пластообразная	З	В	С
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

№ пп	Характер залегания (Р)	Длина, м от/до	Длина, м средняя	Ширина, м от/до	Ширина, м средняя	Мощность от/до	Мощность средняя	Глубина залегания кровли, м от/до	Баланс. запасы руды, т
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	пологое	/170		/112		/49	31	/	
2		/		/		/		/	
3		/		/		/		/	
4		/		/		/		/	
5		/		/		/		/	
6		/		/		/		/	
7		/		/		/		/	
8		/		/		/		/	

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ (пликативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания и др.) пласт выдержан по залеганию и мощности.

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ (вид, мощн., характеристика зон изменения полезн. иск. и др.) андезитобазальты среднекрепкие, пористые и трещиноватые.

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

036. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД), %

№ п/п	Полезное ископаемое (руда) (Р) (5)	Применение (6)	SiO_2 от/до	SiO_2 среднее	TiO_2 от/до	TiO_2 среднее	Al_2O_3 от/до	Al_2O_3 среднее	Fe_2O_3 от/до	Fe_2O_3 среднее	FeO от/до	FeO среднее
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	андезитобазальт	балластное сырье, наполнители	/	63,23	/	0,87	/	16,99	/	3,26	/	1,87
2		асфальтобетонной смеси	/		/		/		/		/	
3			/		/		/		/		/	
4			/		/		/		/		/	
5			/		/		/		/		/	
6			/		/		/		/		/	

№ п/п	Fe_2O_3 + FeO от/до	Fe_2O_3 + FeO среднее	CaO от/до	CaO среднее	MgO от/до	MgO среднее	MnO от/до	MnO среднее	Na_2O от/до	Na_2O среднее	K_2O от/до	K_2O среднее	$Na_2O + K_2O$ от/до	$Na_2O + K_2O$ среднее	P_2O_5 от/до	P_2O_5 среднее	SO_3 от/до	SO_3 среднее
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	/	5,73	/	3,63	/	1,20	/		/	3,82	/	3,82	/	7,64	/	сл.	/	
2	/		/		/		/		/		/		/		/		/	
3	/		/		/		/		/		/		/		/		/	
4	/		/		/		/		/		/		/		/		/	
5	/		/		/		/		/		/		/		/		/	
6	/		/		/		/		/		/		/		/		/	

№ п/п	CO_2 от/до	CO_2 среднее	H_2O от/до	H_2O среднее	R_2O от/до	R_2O среднее	R_2O_3 от/до	R_2O_3 среднее	Cr_2O_3 от/до	Cr_2O_3 среднее	$CaCO_3$ от/до	$CaCO_3$ среднее	$MgCO_3$ от/до	$MgCO_3$ среднее	Нерастворимый остаток от/до	Нерастворимый остаток среднее	Потери при прокаливании от/до	Потери при прокаливании среднее
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	/		/		/		/		/		/		/		/		/	
2	/		/		/		/		/		/		/		/		/	
3	/		/		/		/		/		/		/		/		/	
4	/		/		/		/		/		/		/		/		/	
5	/		/		/		/		/		/		/		/		/	
6	/		/		/		/		/		/		/		/		/	

037. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое (5)	Применение (6)	Свойство (Р) (11)	Температура, град.	Кол-во циклов замораж.	Единица измерения (11)	Величина от/до	Величина средняя
01	02	03	04	05	06	07	08
андезитобазальты	балластное сырье, наполнители асфальтобетонной смеси	объемная масса			г/куб.см	/ 2,44 / 2,45	2,45
		плотность			г/куб.см	2,63 / 2,63	2,63
		пористость			%	6,73 / 7,00	6,86
		водопоглощение			%	1,90 / 2,00	1,95
		дробимость в цилиндре			%	12,5 / 13,00	12,75
		марка щебня по дробимости				/	1000
		истираемость			%	27,2 / 34,4	30,8
		марка щебня по истираемости				/	И-П
		морозостойкость (потери массы при попер.замораж. и оттаив.		25	%	6,0 / 7,8	6,9
		марка породы по замораживанию				/	F-25
		содержание слабых разностей в породе			%	2 / 5	3,5
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	

038. ОСНОВНЫЕ И ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РУДАХ

Руда (Р)	Полезное ископаемое (5)	Применение (6)	Единица измерения (3)	Средн.содержание в текущих балансовых запасах		Средн.содержание в баланс. запасах,утв.ГКЗ СССР(ТКЗ)	
				А+В+С1	С2	А+В+С1	С2
01	02	03	04	05	06	07	08

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

Полезное ископаемое(руда) (Р)(5)	Применение (6)	Примесь	Единица измерения	Содержание в текущих балансовых запасах		Средн.содержание в баланс.запасах А+В+С1, утв.ГКЗ СССР(ТКЗ)
				от/до	А+В+С1	
01	02	03	04	05	06	07
				/		

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

Полезное ископаемое(руда) (Р)(5)	Применение (6)	Фракция, мм от/до	Содержание фракции, %		Полезное ископаемое(руда) (Р)(5)	Применение (6)	Фракция, мм от/до	Содержание фракции, %	
			от/до	среднее				от/до	среднее
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
андезитобазальт	щебень	40 / 5	/ 99				/	/	

496

041Т. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

плагиоклаз (85-90%) сцементированный вулканическим стеклом ,пироксен,гематит и другие рудные минералы (до 5%).

042. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

Полезное ископаемое (руда) (Р)(5)	Горная порода (минерал) обломков	Размер обломков, мм от/до	Содержание обломков, % от/до	Окатанность (Р)
01	02	03	04	05
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	

043Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) Андезитодациты Талинского месторождения представлены свежими , трещиноватыми пористыми разностями серого цвета.

044. ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Полезное ископаемое (5)	Вид продукции	Марка (сорт, тип)	Класс, мм	Единица измерения	Примечание	Выхода мин.	Выхода макс.	Выхода средний
01	02	03	04	05	06	07	08	09
андезитодацит	щебень	I000	П	%			99	

045Т. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) (техноиспытания и их результаты) ВЫПОЛНЕНЫ ГЗАО "Институт Дорпроект"в 2000г.Установлено в соответствии качественных показателей андезитодацитов м-ния техническим требованиям ГОСТ 23845-86 для производства строительного (АСТ ГОСТ 8267 -95), и автодорожного щебня (АСТ ГОСТ 25607-95),а также для асфальтобетонной смеси (ГОСТ 9128-84).По радиационно-гигиеническим показателям андезитодациты.м-ния соответствуют нормам НРБ- 76 и ОСП 76/84 и составляет I7-25 мкр/час

046Т. КОНДИЦИИ (вид кондиций - постоянные или временные, утверждающий орган, год составл., организация, утвержд.кондиции, год утв. или пересутв.кондиций,основ.параметры и требования к данным по последн.протоколу утвержд.кондиций) Кондиции на основании ТЭО целесообразности освоения м-ния,составленные ООО "Артин Дер"утвер. ГКЗ РА 02.03.2001г.пр.№91 со следующими показателями:- качество андезитодацитов должно соответствовать ГОСТ-у 23845-86"Горные скальные породы для производства строительного щебня".
- по радиационно-гигиеническим показателям андезитодациты и получаемая от них продукция должны соответствовать нормативным данным НРБ-96 и ОСП-76/84
- границы балансовых запасов на плане провести по линиям ,соединяющим конечные части обнажений,а на юго-западе по вскрытому бланту.
- нижней границей подсчета балансовых запасов принять горизонт абсолютной отметки I605м.

42 7

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

Руда (Р)	Учет баланса (Р)	Единица измерения (Б)	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов.запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
			А+В	С1	А+В+С1	С2			А+В+С1	С2	Остат. А+В+С1
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое (Б)	Применение (6)	Учет баланса (Р)	Единица измерения (Б)	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов.запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
				А+В	С1	А+В+С1	С2			А+В+С1	С2	Остат.А+В+С1
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
андезитодацит	баллластное сырье, наполнители асфальтобетонной смеси	СБЗ	тыс.куб.м.	488,3		488,3				488,3		488,3

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое (Б)	Применение (6)	Учет баланса (Р)	Единица измерения (Б)	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов.запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
				А+В	С1	А+В+С1	С2			А+В+С1	С2	Остат.А+В+С1
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

Полезное ископаемое (Б)	Применение (6)	Учет баланса (Р)	Единица измерения (Б)	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов.запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
				А+В	С1	А+В+С1	С2			А+В+С1	С2	Остат. А+В+С1
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ

(группа сложн.по классиф.ГКЗ СССР,авторы,год,метод,глубина выходи подсчета запасов,организации утвер.запасы,год утв. или пересчета,год постановки на учет балансом,год и причина снятия с учета,причина отнесения запасов к забалансов.и т.д.)

Гор В.Р.Кешабян,Н.Погосян и др. утв.ГКЗ РА 02.03.2000г. пр.№ 91, метод геологических блоков,площадь 1,5 га, средняя глубина подсчета зап.31м.максимальная 45м.,учет СБЗ 2001.

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Способ разработки (Р)	Потери при добыче, %		Разубоживание, %		Глубина разработки максимальная, м	
	проект.	факт.	проект.	факт.	проект.	факт.
01	02	03	04	05	06	07
открытый	1%				45	

053. ВСКРЫША

Объем вскр. куб.м	Мощность, м от/до	Коэффициент		
		вид (Р)	размерность (Р)	значение
01	02	03	04	05
	/			

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (горнотехн.свойства полезн.ископаемых и вмещ.пород,сложность условий разработки и пр.)

Горнотехнические и горногеологические разработки благоприятны для открытой разработки

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн.условий, литолог.и пр.характерист.водонос.горизонтов, прогноз.и уровень затопления выработок,водопритоки в вырабо.)

Гидрогеологические условия разработки благоприятны по всему м-нию. Обводненности пород не наблюдается.Р-он Талинского м-ния андезито-дацитов практически безводен.В р-не также не наблюдаются геодинамические процессы:оползни,карсты,обвалы.В открытые карьеры возможно лишь проникновение атмосферных осадков,однако их количество по данным Гидрометслужбы не превышает 320мм/год.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники,дебит,расст.от объекта,технич.устройства, степень покрытия потребн.в техн.и хозяйственной воде) Водоснабжение.Потребность карьера в технической воде можно обеспечить за счет вод Талинской оросительной системы.Питьевой водой можно обеспечить за счет водной системы города Талин,доставляя воду автоцистернами.

423

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА

Согласно кондициям установлено:

1.Потенциальные балансовые запасы тыс.м^3		488,28
2.Извлекаемые запасы тыс.м.^{3}		359,71
3.Годовая производительность предприятия по готовой продукции (щебень 5-40м фракции) тыс.м^3		17,82
4.Годовая производительность карьера по горной массе тыс.м^3		10,0
5.Обеспеченность предприятия запасами	год	36
6.Основные производственные фонды		
-по балансовой стоимости	тыс.драм	1888,55
-по рыночной стоимости	тыс.драм	29716,0
-Годовые эксплуатационные расходы	тыс.драм	30112,8
-себестоимость щебня	драм/м^3	1690
-проведенные годовые расходы	тыс.драм	30401,2 (E=0,15)
-проведенные удельные расходы	драм/м^3	1706
-стоимость щебня (с учетом 20% НДС)	драм/м^3	3000
-годовое производство продукции	тыс.др.	53460
-годовая прибыль	тыс.др.	23342,13
-Рентабельность:		
в отношении эксплуатационных затрат	%	77,5
по фактической стоимости в отношении производственных фондов	%	1236
-по рыночной стоимости в отношении производственных фондов	%	78,6

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ ГЗАО "Талинское АТБ"и другие местные дорожные и строительные предприятия

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Каменистую без почвенного покрова неиспользуемую территорию участка после отработки полезной залежи намечается рекультивировать.В процессе разработки намечается вести систематические наблюдения за чистотой воздуха и проводить мероприятия по уменьшению пыли путем полива водой карьерного и дробильно-сортировочного хозяйства.Механизмы должны быть использованы только в исправном состоянии с целью предотвращения загрязнения окружающей среды вредными газами.

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (прогнозн.запасы,возможности прироста запасов,направления эксплуат.и развед.работ,перспективы использования объекта и др.)
Прирост запасов возможен за счет доразведки флангов месторождения

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	№ протокола	Год утв.сведений (подсчета)	Номер хранения документа ТГФ	Номер хранения документа Самгеолфонд
01	02	03	04	05	06	07
Отчет	детальная разведка	Кешабян В.Р.		2001		
Протокол утв.запасов Св.баланс		ГКЗ РА Республиканский геолфонд	91	2001		
				2001		